



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Underlag...

STENKARTOTEKET

Stensort: Kalksten

Handelsnamn / Annat namn: Grå Borghamns Kalksten, Finslipad

Brytande företag: Borghamnsten AB

Geokoordinater: WGS84 (lat/lon) N58° 22'51" /E 14°41'03"

Tekniska egenskaper

Tryckhållfasthet (MPa): 59

Böjdraghållfasthet (MPa): 16,4

Nötningsmotstånd: 19,7

Vattenabsorption (vikt%): 0,4

Densitet (kg/m³): 2670

Utspjälkningshållfasthet (N): 2400

Halkmotstånd:

Slaghållfasthet (J): 2,0

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Fortsättning på nästa sida.

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Petrografisk sammanfattning


Kvarts: 0%

Kalcit kristallin: 50%

Kalcit matrix: 45%

Lermineral: 5%

.....:
.....:
.....:
.....:

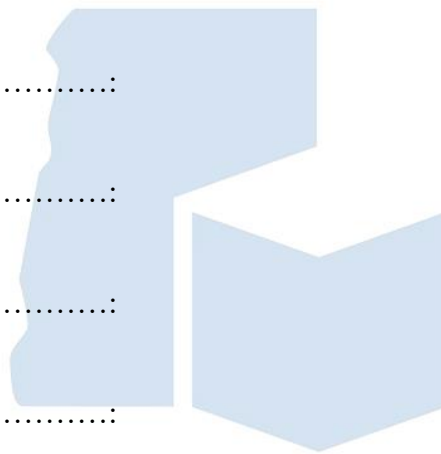

NATUR
STEN

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se