



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Underlag...

STENKARTOTEKET

Stensort: Kalksten

Handelsnamn / Annat namn: Omberg Gråflammig

Brytande företag: Borghamnsten AB

Geokoordinater: WGS84 (lat/lon) N58° 22'51'' /E 14°41'03'

Tekniska egenskaper

Tryckhållfasthet (MPa): 149

Böjdraghållfasthet (MPa): 18,4

Nötningsmotstånd: 20,4

Vattenabsorption (vikt%): 0,3

Densitet (kg/m³): 2680

Utspjälkningshållfasthet (N):

Halkmotstånd:

Slaghållfasthet (J): 2,5

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Fortsättning på nästa sida.

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se




Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Petrografisk sammanfattning

Kvarts: 0%
Kalcit matrix: 76%
Kalcit, kristallin: 23%
Lermineral: 1%

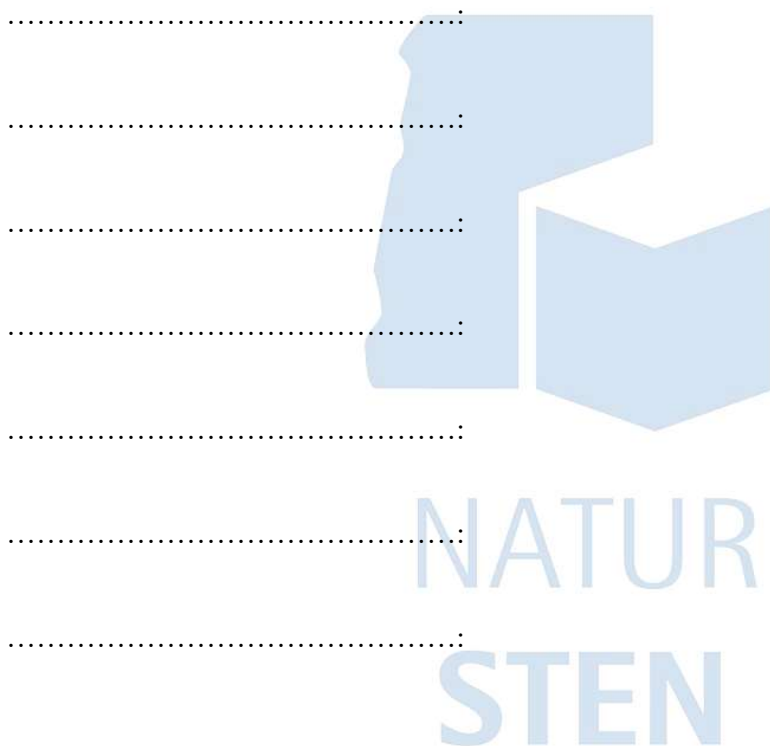

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se